

Lakovanie dielov s Glasurit® 90-905 Alusilber

Použitie: Špeciálny pigment na dosiahnutie mimoriadnych odtieňov ako napr. BMW A80, BMW A91, alebo VW LZ49

Poznámky: Podklady: Glasurit plniče resp. základné plniče 285-, 801-72 VOC alebo úplne vytvrdnuté pôvodné lakovanie, odolné voči rozpúšťadlám.

Príprava je mimoriadne dôležitá a musí sa jej venovať potrebná pozornosť.



Ak sa úplne neodstráni povrchová štruktúra plniča, prejaví sa neskôr vo vrchnom laku šupinová štruktúra.

Ak zostanú v podklade ryhy po brúsení zrnitosti P500, budú tieto neskôr viditeľné vo vrchnom laku vo forme obláčikov a značiek rýh po brúsení.



Na kontrolu procesu brúsenia treba používať brúsnu kontrolnú farbu.

Tiež používať excenter s mäkkou tlmiacou podložkou.

1. Príprava

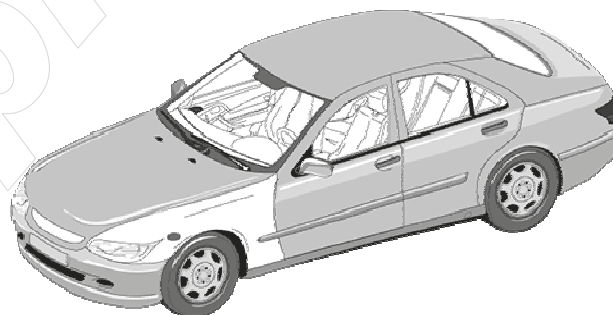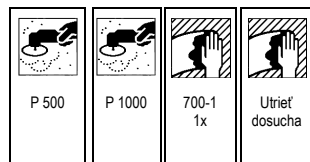

2. Aplikácia predlaku

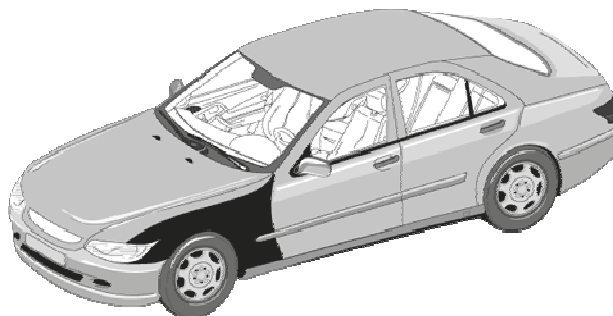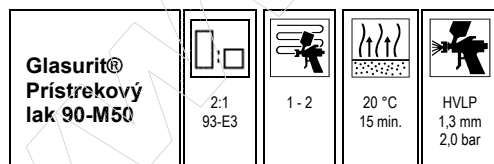

Predlak sa musí striekať namokro, aby sa zabránilo štruktúre povrchu.

Nechať celkom odvetrať, aby sa neskôr zabránilo tvorbe šupinovej štruktúry vo vrchnom laku.

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u nášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.





Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com


BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany



Lakovanie dielov s Glasurit® 90-905 Alusilber


3. Aplikácia odtieňa “Alusilber”

Glasurit® Alusilber 90-905	 2:1 93-E3	 Ihneď po pridaní nedidla zamiešať	 2 – 3 + 2 nástreky efektu	 Nechať odvetrať po každom jednotlivom nástreku až kým nezmatnie	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar
---	---	---	---	--	--

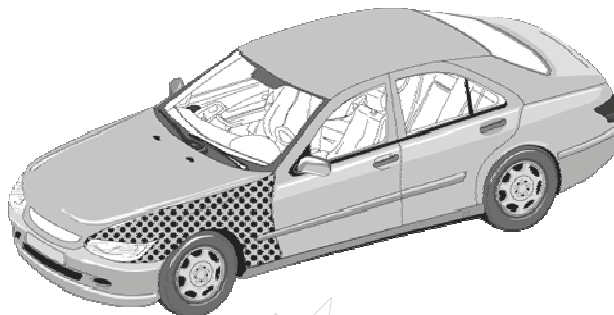

4. Aplikácia bezfarebného laku 923- podľa technickej informácie

Glasurit® Bezfarebný lak 923-
--

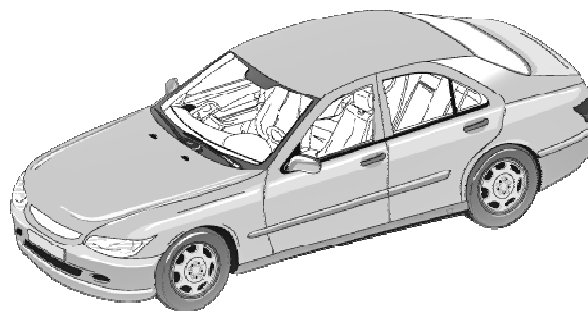

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

